

**FICHA TÉCNICA  
APROBADA**

**1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN COMÚN**

Denominación del bien :	CAMPO SIMPLE DE DRILL COLOR ENTERO DE 0,80 m x 0,80 m (100 % ALGODÓN, 270 g/m <sup>2</sup> )
Denominación técnica :	CAMPO SIMPLE DE DRILL COLOR ENTERO DE 0,80 m x 0,80 m (100 % ALGODÓN, 270 g/m <sup>2</sup> , URDIMBRE: 20/1 Ne Y 118 HILOS/PULGADA, TRAMA: 12/1 Ne Y 58 HILOS/PULGADA)
Unidad de medida :	UNIDAD
Descripción general :	Cubierta protectora de tela de uso quirúrgico, de forma cuadrada, utilizado para aislar el lugar de una incisión quirúrgica de la contaminación microbiana. El campo presenta resistencia frente al lavado, a la desinfección y a los procesos de esterilización.

**2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN COMÚN**

**2.1 Del bien**

El campo simple de drill debe cumplir con las siguientes características técnicas:

**2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES / INSUMOS DEL BIEN**

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>TELA</b>		
Tipo de tejido	Drill	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
<b>Composición</b>		
Urdimbre	100 % algodón	
Trama		
Color	De acuerdo con el código de pantone textil	
Ligamento	Sarga 3/1	
Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	270 ± 5 %	
<b>Título de Hilos (Ne)</b>		
Urdimbre	20/1 ± 5 %	
Trama	12/1 ± 5 %	
<b>Densidad (Hilos/pulgada)</b>		
Urdimbre	118 ± 5 %	
Trama	58 ± 5 %	
<b>Estabilidad Dimensional (encogimiento y/o estiramiento)</b>		
Urdimbre	± 3 %	
Trama	± 3 %	
<b>Solidez</b>		
Solidez del color al lavado	Cambio de color: Mínimo 4 Transferencia de color: Mínimo 4	
Solidez del color al lavado con hipoclorito de sodio	Cambio de color: Mínimo 4	
Solidez del color al frote en seco	Color claro: Mínimo 4 Color medio/oscurο: Mínimo 3.5	
Solidez del color al frote en húmedo	Color claro: Mínimo 4 Color medio/oscurο: Mínimo 2.5	
Solidez del color a la luz (20 AFU)	Mínimo 4	

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Resistencia a la tracción (N)	Mínimo 178	ASTM D5431-08 (2019) Standard Performance Specification for Woven and Knitted Sheeting Products for Institutional and Household Use
Resistencia al pilling	Mínimo 4	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Teñido	Tina (VAT)	
Acabado	Mercerizado, pre encogido	
<b>INSUMO</b>		
<b>Hilo de Costura</b>		Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Composición	100 % poliéster	
Color	Al tono de la prenda	
Título	40/2	


**Precisión 1:** La entidad deberá precisar en las bases, el color según el pantone textil requerido. Asimismo, se podrá incluir un emblema, sello o logotipo, de ser requerido, precisando colores, dimensiones, ubicación, arte, técnica u otras características.

El bien debe tener las características necesarias que aseguren su uso, funcionalidad y durabilidad y podrá ser evaluado de acuerdo con lo señalado en el numeral 2, subnumerales 2.1 Denominación del bien: Textiles e Indumentaria Médica de Tela, 2.2 Método de muestreo y 2.3 Método de ensayo o prueba del Documento de Información Complementaria.

### 2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN DEL BIEN

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>Confección</b>		
Sentido de la tela para la confección	Al hilo	Homogeneización de PERÚ COMPRAS
Bastillado con doble doblez en los cuatro lados	Costura recta	
Margen de costura de bastillado	1 cm $\pm$ 0,1 cm	
Atraque al iniciar y terminar costuras	3 – 4 puntadas	
Puntadas por pulgada en costura recta	10 ppp - 12 ppp	

### 2.1.3 GRÁFICO DEL BIEN

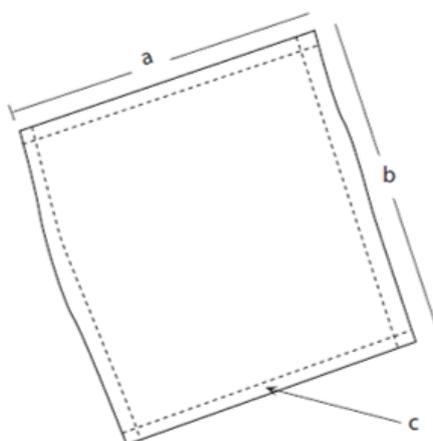

#### 2.1.4 DIMENSIONES DEL BIEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (cm)	TOLERANCIA +/- (cm)
a	Ancho del campo	80	1
b	Largo del campo	80	1
c	Margen de costura	1	0,1

#### 2.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL ACABADO DEL BIEN

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Apariencia	Debe estar libre de defecto crítico de tejido, teñido o confección u otros que afecten el uso o la funcionalidad del bien. Debe estar vaporizado o planchado, libre de brillo u otro defecto que pueda afectar la apariencia y el uso.	Homogeneización de PERÚ COMPRAS

#### 2.2 Envase

El envase (empaquete) que contiene al bien será de un material que lo proteja, no transfiera olores o colores que afecten a sus características; resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento, hasta su entrega al usuario final; el bien estará doblado y dentro del envase (empaquete) el cual estará cerrado para ser entregado.

**Precisión 2:** La entidad deberá indicar en las bases, la forma del doblado, la cantidad de bienes por envase (empaquete). Además, debe indicar las características del envase (empaquete) tales como: Material, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.

#### 2.3 Embalaje

Los envases (empaquetes) deben ser embalados de acuerdo a lo precisado por la entidad.

**Precisión 3:** La entidad deberá indicar en las bases, las características del embalaje, tales como: tipo de embalaje, material, tipo de cerrado, siempre que se haya verificado que estas características aseguren la pluralidad de postores.

#### 2.4 Rotulado

El envase (empaquete) llevará una etiqueta autoadhesiva, en un lugar visible, con información que permita la identificación del bien.

**Precisión 4:** La entidad deberá indicar en las bases, cualquier otra información que considere deba estar rotulada en el bien, etiqueta, envase (empaquete) y/o embalaje; por ejemplo, el nombre del producto, composición, color, cantidad u otros. La información adicional que se solicite no puede modificar las características del bien descritas en el numeral 2.1 de la presente Ficha Técnica.

#### 2.5 Etiquetado

El bien no requiere etiqueta.

**Precisión 5:** Ninguna.

#### 2.6 Inserto

No aplica.

**Precisión 6:** No aplica.